


Cheprok VZ 33 con. 10% BT / Kiwitz BMP 301

Bindingsvertrager volgens NEN-EN 934-2;T8

Geen afbeelding
beschikbaar

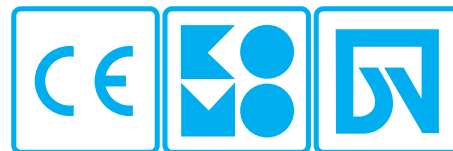

worden aangehouden.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge, tegen vorst beschermde opslag in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar.

Producteigenschappen

Cheprok VZ 33 con. 10 % BT beïnvloedt de reactie van C3A in het cement. Daardoor wordt de normale hydratatie van het cement vertraagd. De hydratatiwarmte-ontwikkeling wordt geremd. Cheprok VZ 33 con. 10 % BT geeft met name voordelen bij toepassing bij volumineuze bouwdelen (massabeton) en geeft zeer goede eindsterkten. Voorbeeld: de verwerkingstijd van B20/25 gemeten volgens de DAfStb-richtlijn voor beton met verlengde verwerkingstijd (beton met vertrager).

Dosering Cheprok VZ 33 con 10 % BT met:		Verwerkingstijd (uren) B 20/25	
M%/kg cement	CEM I 32,5 R	CEM III/A 32,5	
0	3	5	
0,4	7	8	
0,7	13	14	

Omdat de uithardingsvertraging afhankelijk is van cementsoort, temperatuur, wc-factor en consistentie, is altijd een praktijktest noodzakelijk.

Toepassingen

Cheprok VZ 33 con. 10% BT is een uithardingsvertrager voor algemene toepassing in de bouw en maakt het mogelijk de verwerkingstijd van beton- en mortelspecie in te stellen. Geschikt voor ongewapend, gewapend en voorgespannen beton. Kleurcode: rood

Technische gegevens

Grondstofbasis:	sacharose
Dichtheid (20 °C):	1,04 ± 0,02 g/cm ³
pH-waarde (20°):	8,0 ± 1,5
Chloride gehalte in % m/m:	0,10M%
Maximaal alkali-gehalte:	0,10M% als Na ₂ O-Equivalent

Verwerkingsvoorschrift

De hulpstof wordt met het aanmaakwater, bij voorkeur bij het laatste gedeelte, aan het betonmengsel toegevoegd. Er dient in elk geval voor een voldoende mengtijd gezorgd te worden. De eisen van EN 206-1 voor het gebruik van betonhulpstoffen moeten

Gezondheids- en milieuaspecten

Cheprok VZ 33 con. 10% BT bevat geen milieubelastende stoffen volgens B.A.G.S. Bij normaal gebruik zijn geen bijzondere maatregelen noodzakelijk en gelden de algemene voorschriften voor arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne. Eventuele doordrenkte kleding uit doen en de verontreinigde huid met veel water afwassen. Het product is licht grondwater vervuילend, WGK=1. Zie ook het veiligheidsinformatieblad.

Verbruik

Aanbevolen dosering 0,1-0,7 M% (ten opzichte van de hoeveelheid cement). De exact vereiste hoeveelheid is afhankelijk van de gewenste betoneigenschappen en moet middels proeven worden vastgesteld.

Opmerkingen

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Voor speciale toepassingen staan onze jarenlange ervaring en het ontwikkelingslaboratorium en de hulp van onze adviseurs gaarne ter beschikking. Wijzigingen van dit merkblad worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan. Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van dit merkblad vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd. Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op aanvraag verstrekt.

Producentcode: 21142

Overige informatie

Cheprok VZ 33 con. 10% BT is onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole door middel van interne controles.

Verpakking	Artikelnummer
1000 kg container (Kiwitz BMP 301)	ITEM.0000518
210 kg vat (Kiwitz BMP 301)	ITEM.0000439
20 kg can (Kiwitz BMP 301)	ITEM.0000436
levering in bulk (Kiwitz BMP 301)	ITEM.0000464

Cheprok VZ 33 con. 10% BT / Kiwitz BMP 301

Bindingsvertrager volgens NEN-EN 934-2;T8

Verpakking

Artikelnummer



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

[Afdichtingsproducten](#)

[Tegelzettersproducten](#)

[Beton- en morteltechnologie](#)

[Vloer- en wandsystemen](#)

Postadres Postbus 120
 NL - 7070 AC Ulfst
Bezoekadres De Hogenkamp 22
 NL - 7071 EC Ulfst

Telefoon +31 (0)315 270 620
Fax +31 (0)315 270 621
E-mail info@kiwitz.nl
Internet www.kiwitz.nl